

Dirko™ (průsvitná)

Popis a rozsah použití

Dirko™ průsvitná (octové zesíťovaný) je kvalitní, vůči vysokým teplotám odolná, jednosložková těsnicí hmota na bázi silikonu, která vykazuje trvale elastické vlastnosti. Má velmi dobrou přilnavost na všech běžných kovech, litině, plastech (kromě PE, PP a PTFE) a skle. Reakcí se vzdušnou vlhkostí zesíťuje Dirko™ průsvitná na silikon. Výrobek se vyznačuje velmi rozmanitým spektrem využití.



1. Obecné informace o výrobku

Chemická báze	Acetoxy silikonové
Vytvrzení	Zesíťující při pokojové teplotě
Složky	Jednosložkový
Barva	Průsvitná
Konzistence	Pastovitá, tuhá, v zesíťovaném stavu trvale elastická
Rozsah teplot	-60°C až +250°C
Maximální spára k utěsnění	2,0 mm
Hodnota pH	Neutrální
Elektrická vodivost	Izolující
Odolnost vůči	minerálním olejům (i s přísadami), syntetickým olejům, mazacím tukům, chladivům, UV záření, studené a horké vodě, slané vodě, čisticím prostředkům, slabým kyselinám a louhům
Možný rozsah použití	Ventilové víko, olejová vana, vodní čerpadlo, olejové čerpadlo, skříň diferenciálu, skříň převodovky, vana převodového oleje, těleso termostatu, skříň ventilového rozvodu, kryt nápravy, přírubové spojení, světlometry, koncové světlo, skříň akumulátoru

ElringKlinger AG

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms
Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798
elring@elring.de | www.elring.com



Das Original

Dirko™ (průsvitná)

2. Technické údaje

2.1 Obecné Vlastnosti

Veličina	Hodnota	Zkušební norma
Shore A - tvrdost	30 ± 5	DIN 53505
Hustota	1,1 ± 0,2 g/ml	DIN 53479
Doba tvorby škrálopu (23°C, 50% relativní vlhkost vzduchu)	5 - 10 min	DIN EN ISO 291
Doba vytvrzení (23°C, 50% relativní vlhkost vzduchu)	ca. 4,5 mm / 24 h	DIN EN ISO 291
E modul 100%	0,6 ± 0,2 N/mm ²	DIN EN ISO 8339
Tažnost	600 ± 100 %	DIN 53504
Pevnost v tahu	2,9 ± 0,2 N/mm ²	DIN 53504

ElringKlinger AG

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms
Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798
elring@elring.de | www.elring.com



Das Original

Dirko™ (průsvitná)

2.2 Odolnost vůči médiím

Pro projevení odolnosti těsnicí hmoty vůči médiím se zkušební těleso na uvedenou dobu uloží do příslušného média. Poté se určí pevnost ve smyku (ISO 4587). V následující tabulce je uvedena procentuální odchylka pevnosti ve smyku k výchozí hodnotě bez vlivu média.

Médium	Vlastnost	Teplota [°C]	Odchylka od výchozí hodnoty [%]		
			Свойство	500 h	1000 h
Vzduch	Tažnost (%)	250	-2	4	31
	Pevnost v tahu (N/mm ²)	250	44	43	32
	Tažnost (%)	285	50	62	83
	Pevnost v tahu (N/mm ²)	285	1	-15	-20
Motorový olej	Tažnost (%)	120	21	33	45
	Pevnost v tahu (N/mm ²)	120	-9	-15	-50
Voda/glykol (50/50)	Tažnost (%)	95	1	11	-12
	Pevnost v tahu (N/mm ²)	95	84	87	69

ElringKlinger AG

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms
Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798
elring@elring.de | www.elring.com




Das Original

Dirko™ (průsvitná)

2.3 Rychlost zesíťování

Rychlost zesíťování závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu. Čím vyšší je teplota a vlhkost vzduchu, tím rychleji Dirko™ průsvitná zesíťuje na silikon. Diagram níže zobrazuje časový vývoj rychlosti zesíťování ve standardním klima (23°C/50% rel. vlhkost vzduchu).

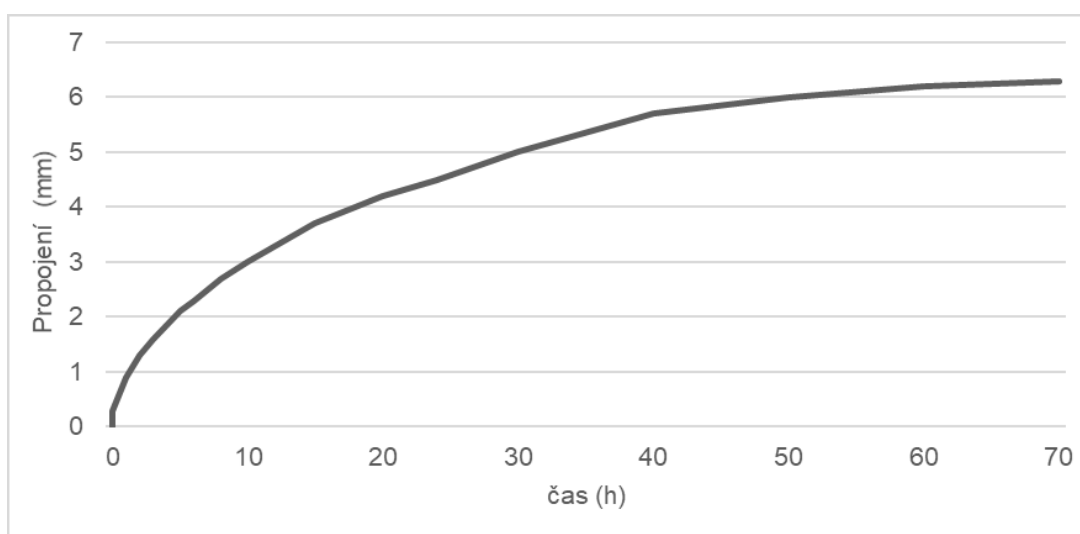

2.4 Přilnutí k povrchům

Přilnutí Dirko™ průsvitná k různým povrchům hraje podstatnou roli při jeho použití jako plošného těsnění. Následující hodnoty zobrazují pevnost ve smyku naměřenou u spáry k utěsnění ve velikosti 1 mm (ISO 4587).

Podklad	Pevnost ve smyku [N/mm ²]
Сталь (гальванизированная)	0,90
Hliník	2,00
Polyamid 6.6	0,60

ElringKlinger AG

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms
Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798
elring@elring.de | www.elring.com



Das Original

Dirko™ (průsvitná)

3. Obecné pokyny

3.1 Pokyny k použití a zpracování:

1. Odstraňte zbytky těsnění a vyčistěte těsnicí plochy pomocí rozpouštědla.
2. Těsnicí plochy musí být před nanesením těsnicí hmoty čisté, suché, beze zbytků oleje a tuku, aby bylo umožněno bezpečné utěsnění popř. přilnutí.
3. Teplota zpracování (okolní teplota /teplota plochy přilnavosti): +5 až +35°C
4. Těsnicí hmotu nanášejte průběžně a rovnoměrně.
5. Příliš velké množství nanesené těsnicí hmoty okamžitě odstraňte, protože hrozí nebezpečí nakapání do vnitřního prostoru.
6. Podle aplikace je montáž dílů možná ihned po nanesení, po vytvoření škráloupu či po úplném vytvrzení.
7. Díly namontujte podle nařízení výrobce.
8. Okamžitá těsnicí funkce.
9. Po použití těsnicí hmoty opět znovu dobře uzavřete.
10. Bezpečnostní a technický datový list na www.elring.com
11. V případě dalších dotazů se prosím obraťte na naši servisní horkou linku.

3.2 Skladování

- Optimální skladovací podmínky: skladujte v chladu (+5°C až +25°C) a suchu
- Minimální trvanlivost: 15 měsíců v neotevřených obalech.
Otevřené obaly dobře uzavřete a spotřebujte je v krátké době..
- Číslo šarže je strukturováno následovně: RRTTŠŠŠŠ (datum plnění)

3.3 Forma dodání

Obj. č.	Obsah balení	Plnicí množství	Barva	Balení (ks)	Nálepka CLP
216.910	Kartuš, Trubice	310 ml	Průsvitná	12 kusů	DE/EN/FR/IT/PT/ES/ RU/BG/CN/CZ/DK/EE/ FI/GR/HR/HU/LT/LV/ NL/NO/PL/RO/SE/SI/SK

ElringKlinger AG

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms
Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798
elring@elring.de | www.elring.com



Das Original

Dirko™ (průsvitná)

3.4 Vyloučení záruky

Výše uvedené údaje v tomto technickém datovém listě, zejména návrhy pro zpracování a rozsah použití našich výrobků, spočívají na našich současných znalostech a zkušenostech. Na základě různých možností použití, podmínek použití a pracovních podmínek, na které nemáme vliv, nepřebíráme odpovědnost za způsobilost našich výrobků pro relevantní výrobní postupy za konkrétních pracovních podmínek ani za zamýšlené účely zpracování a výsledky. Pro zajištění takové způsobilosti doporučujeme v každém případě dostatečné předchozí vlastní pokusy a testy.

Jakákoli odpovědnost vyplývající z pokynů v tomto technickém datovém listu a jakákoli odpovědnost vyplývající z ostatních písemných nebo ústních poradenství pro daný výrobek je výslovně vyloučena. Ledaže by nám v případě ohrožení života, ublížení na zdraví, případl k tíži úmysl nebo hrubá nedbalost nebo vznikla odpovědnost dle závazného práva o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

ElringKlinger AG

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms
Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798
elring@elring.de | www.elring.com



Das Original